



检测报告

报告编号	WP-18041276-JC-01C1
样品名称	BD Film-KYN; BD Film-KYN; BD Film-KYN
样品来源	委托检验
委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司

上海微谱化工技术服务有限公司



检 测 报 告

报告编号：WP-18041276-JC-01C1

页码：1 / 3

样品名称	BD Film-KYN; BD Film-KYN; BD Film-KYN		
数量	3 种	规格	20μm; 50μm; 100μm
样品描述	固体	批号/型号	/
委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司		
委托单位地址	浙江省杭州市经济技术开发区五号大街 188 号		
抽样日期	/	样品接收日期	2018-05-02
检测日期	2018-05-02~2018-05-25		
检测项目、依据及结果	详见下页		
备注	/		

编制：

刘瑞金

审核：

牟洪伟

批准：

王中飞

签发日期：

2018-06-01

检 测 报 告

报告编号：WP-18041276-JC-01C1

页码：2 / 3

1. 检测结果:

样品编号	样品名称	检测项目	检测结果	单位	参考标准
201805020142-1	BD Film-KYN (20μm)	氧气透过量	1.027×10^6	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		水蒸气透过量	1138.6039	g/m ² 24h	JIS K 7129-2008 称重法
		二氧化碳透过量	3.504×10^6	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		氮气透过量	4.129×10^5	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
201805020142-2	BD Film-KYN (50μm)	氧气透过量	4.103×10^5	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		水蒸气透过量	664.5813	g/m ² 24h	JIS K 7129-2008 称重法
		二氧化碳透过量	1.921×10^6	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		氮气透过量	1.955×10^5	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
201805020142-3	BD Film-KYN (100μm)	氧气透过量	2.059×10^5	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		水蒸气透过量	355.5909	g/m ² 24h	JIS K 7129-2008 称重法
		二氧化碳透过量	1.011×10^6	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		氮气透过量	9.796×10^4	cm ³ /m ² 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006

注解:

1. 氧气透过量试验条件: 温度: 23℃; 湿度: 0%RH; 测试气体: 氧气; 测试面积: 4.9cm²;
2. 水蒸气透过量试验条件: 温度: 38℃; 湿度: 90%RH; 测试面积: 33cm²;
3. 二氧化碳透过量试验条件: 温度: 23℃; 湿度: 0%RH; 测试气体: 二氧化碳; 测试面积: 4.9cm²;
4. 氮气透过量试验条件: 温度: 23℃; 湿度: 0%RH; 测试气体: 氮气; 测试面积: 4.9cm².


本页结束

检 测 报 告

报告编号：WP-18041276-JC-01C1

页码：3 / 3

2. 样品照片:

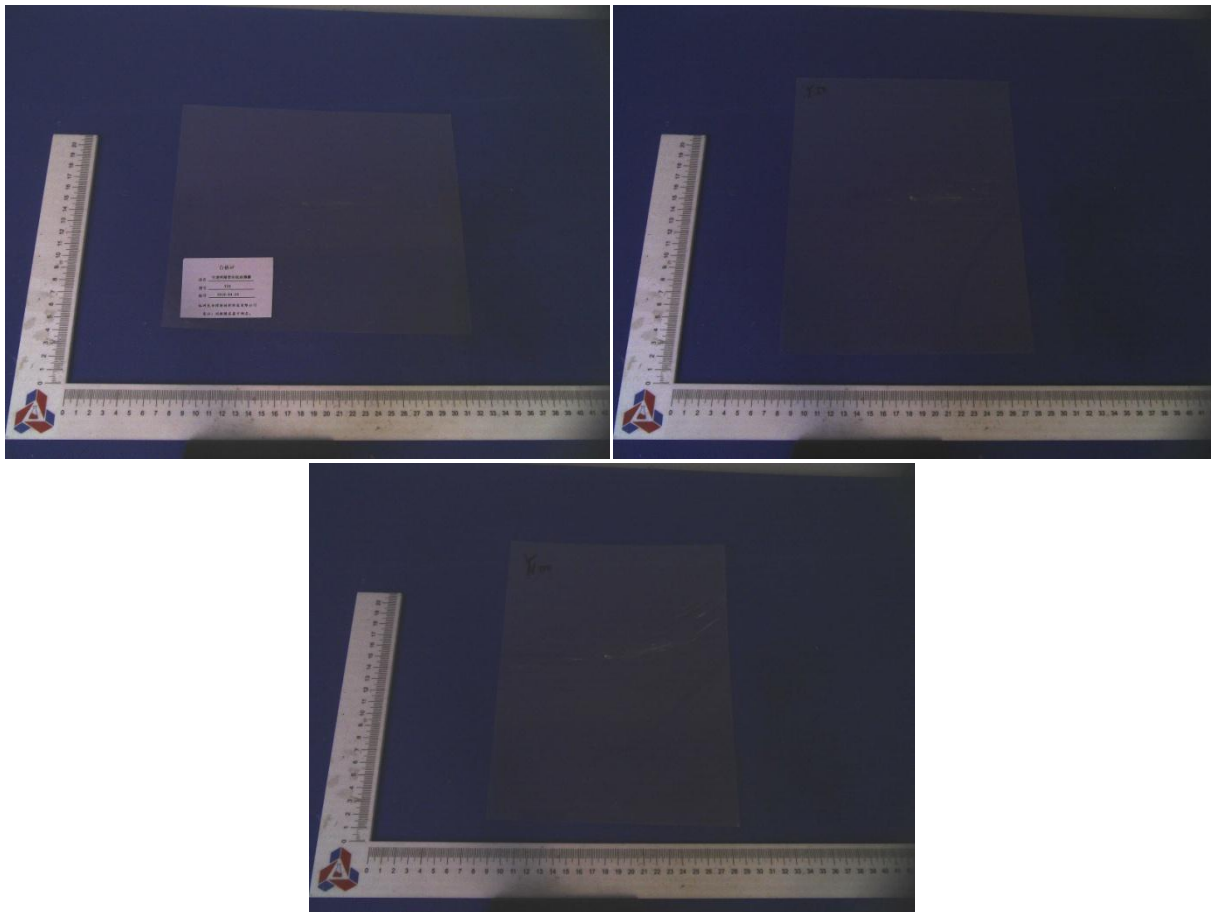

报告结束

声明:

- 1.报告若未加盖“报告专用章”或编制人、审核人、批准人未全部签字，一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
- 3.报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“报告专用章”视为无效。
- 4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 5.本报告结果仅对本次受测样品负责。本报告结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
- 6.委托方对样品及其相关信息的真实性负责。